


コンクリート中インサート引抜き試験 試験結果

商 品 名 SUSSKSインサート
商 品 番 号 SUSSKS16070

試 験 体
作 成 日 98年12月11日
脱 型 日 98年12月16日
試 験 日 98年12月25日

コンクリート中インサート引き抜き試験方法・検査結果

インサートの引き抜き試験は下図方法で行い、その結果も下記の通りです。

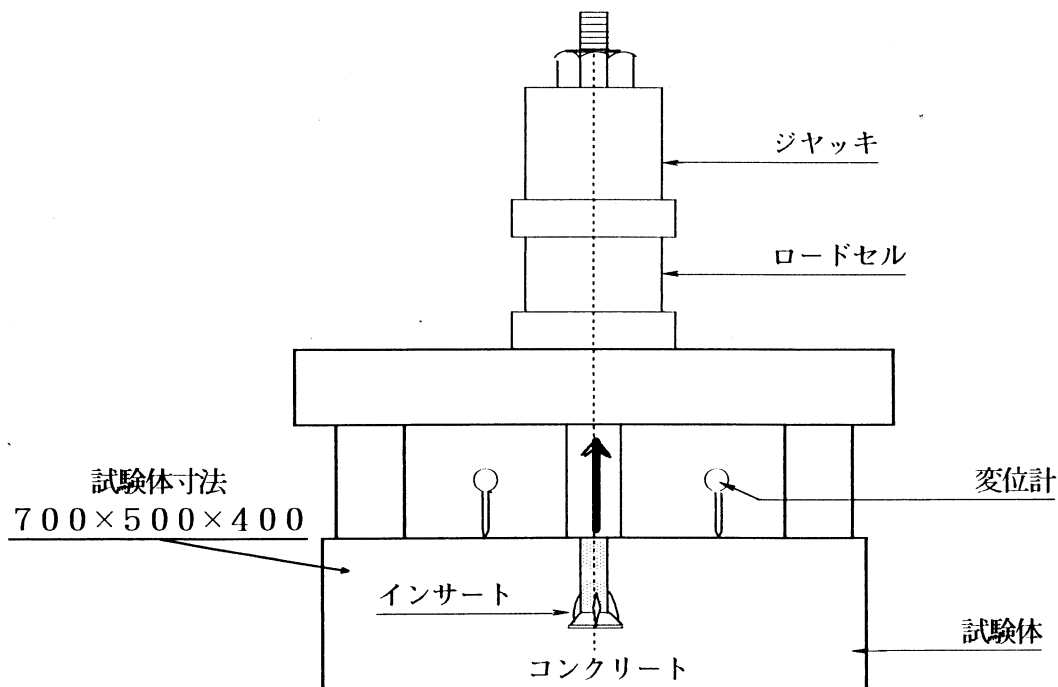

試験体		コンクリート	
商品名	SUSSKSインサート	配 合	27-10-20-N
商品番号	SUSSKS16070	スランブ	11.0cm
作成日	98年12月11日	空 気 量	4.8%
脱型日	98年12月16日	温 度	
試験日	98年12月25日	強 度	33.8N/mm
検査結果			
試験体番号	初期変化値	最大荷重値	破壊状況(コン形状)最大×最小寸
1-C	2.280kgf	4.080kgf	250×150 mm
2-C	3.410kgf	6.020kgf	800×340 mm
3-C	2.700kgf	4.580kgf	190×115 mm
平 均	2.797kgf	4.330kgf	

◆初期変化発生時状況と経過

試験体1-C まずインサート周辺部に変化を感じ、その後ヒビ発生、
最後クラック破壊で抜けた。

2-C 1-Cと状況同じ。

3-C 1-Cと状況同じ。

コンクリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表 /-C-

試験商品名 SUSSKSインサート 試験体番号 1-C 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

*INTERVAL TEST No.00001 '98.12.25.10:25:15 [M] 000 - 0.00 tf [M] 001 - 0.03 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00002 '98.12.25.10:25:25 [M] 000 + 0.72 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.03 mm INTERVAL TEST No.00003 '98.12.25.10:25:35 [M] 000 + 0.88 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.04 mm INTERVAL TEST No.00004 '98.12.25.10:25:45 [M] 000 + 1.04 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.05 mm INTERVAL TEST No.00005 '98.12.25.10:25:55 [M] 000 + 1.18 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.06 mm INTERVAL TEST No.00006 '98.12.25.10:26:05 [M] 000 + 1.29 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.06 mm INTERVAL TEST No.00007 '98.12.25.10:26:15 [M] 000 + 1.42 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.07 mm INTERVAL TEST No.00008 '98.12.25.10:26:25 [M] 000 + 1.57 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.08 mm INTERVAL TEST No.00009 '98.12.25.10:26:35 [M] 000 + 1.70 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.08 mm INTERVAL TEST No.00010 '98.12.25.10:26:45 [M] 000 + 1.85 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.09 mm	11 INTERVAL TEST No.00011 '98.12.25.10:26:55 [M] 000 + 2.09 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.10 mm 12 INTERVAL TEST No.00012 '98.12.25.10:27:05 [M] 000 + 2.23 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.10 mm 13 INTERVAL TEST No.00013 '98.12.25.10:27:15 [M] 000 + 2.29 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.11 mm 14 INTERVAL TEST No.00014 '98.12.25.10:27:25 [M] 000 + 2.25 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.10 mm 15 INTERVAL TEST No.00015 '98.12.25.10:27:35 [M] 000 + 2.33 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.11 mm 16 INTERVAL TEST No.00016 '98.12.25.10:27:45 [M] 000 + 2.37 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.11 mm 17 INTERVAL TEST No.00017 '98.12.25.10:27:55 [M] 000 + 2.43 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.11 mm 18 INTERVAL TEST No.00018 '98.12.25.10:28:05 [M] 000 + 2.44 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.11 mm 19 INTERVAL TEST No.00019 '98.12.25.10:28:15 [M] 000 + 2.44 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 20 INTERVAL TEST No.00020 '98.12.25.10:28:25 [M] 000 + 2.59 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm	21 INTERVAL TEST No.00021 '98.12.25.10:28:35 [M] 000 + 2.62 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 22 INTERVAL TEST No.00022 '98.12.25.10:28:45 [M] 000 + 2.77 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 23 INTERVAL TEST No.00023 '98.12.25.10:28:55 [M] 000 + 2.85 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 24 INTERVAL TEST No.00024 '98.12.25.10:29:05 [M] 000 + 3.03 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 25 INTERVAL TEST No.00025 '98.12.25.10:29:15 [M] 000 + 3.06 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.12 mm 26 INTERVAL TEST No.00026 '98.12.25.10:29:25 [M] 000 + 3.11 tf [M] 001 + 0.02 mm [M] 002 + 0.12 mm 27 INTERVAL TEST No.00027 '98.12.25.10:29:35 [M] 000 + 3.17 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.13 mm 28 INTERVAL TEST No.00028 '98.12.25.10:29:45 [M] 000 + 3.26 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.13 mm 29 INTERVAL TEST No.00029 '98.12.25.10:29:55 [M] 000 + 3.33 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.14 mm 30 INTERVAL TEST No.00030 '98.12.25.10:30:05 [M] 000 + 3.32 tf [M] 001 + 0.00 mm [M] 002 + 0.14 mm
--	---	---

試験商品名 SUSSKSインサート 試験体番号 1-C 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

INTERVAL
TEST No.00031
'98.12.25.10:30:15

[M] 000 + 3.42 tf
[M] 001 - 0.00 mm
[M] 002 + 0.15 mm

INTERVAL
TEST No.00032
'98.12.25.10:30:25

[M] 000 + 3.45 tf
[M] 001 - 0.01 mm
[M] 002 + 0.16 mm

INTERVAL
TEST No.00033
'98.12.25.10:30:35

[M] 000 + 3.49 tf
[M] 001 - 0.02 mm
[M] 002 + 0.17 mm

INTERVAL
TEST No.00034
'98.12.25.10:30:45

[M] 000 + 3.57 tf
[M] 001 - 0.03 mm
[M] 002 + 0.18 mm

INTERVAL
TEST No.00035
'98.12.25.10:30:55

[M] 000 + 3.54 tf
[M] 001 - 0.03 mm
[M] 002 + 0.18 mm

INTERVAL
TEST No.00036
'98.12.25.10:31:05

[M] 000 + 3.55 tf
[M] 001 - 0.04 mm
[M] 002 + 0.18 mm

INTERVAL
TEST No.00037
'98.12.25.10:31:15

[M] 000 + 3.55 tf
[M] 001 - 0.04 mm
[M] 002 + 0.19 mm

INTERVAL
TEST No.00038
'98.12.25.10:31:25

[M] 000 + 3.62 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.19 mm

INTERVAL
TEST No.00039
'98.12.25.10:31:35

[M] 000 + 3.71 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00040
'98.12.25.10:31:45

[M] 000 + 3.67 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00041
'98.12.25.10:31:55

[M] 000 + 3.69 tf
[M] 001 - 0.06 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00042
'98.12.25.10:32:05

[M] 000 + 3.82 tf
[M] 001 - 0.06 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00043
'98.12.25.10:32:15

[M] 000 + 3.78 tf
[M] 001 - 0.06 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00044
'98.12.25.10:32:25

[M] 000 + 3.90 tf
[M] 001 - 0.06 mm
[M] 002 + 0.20 mm

INTERVAL
TEST No.00045
'98.12.25.10:32:35

[M] 000 + 3.87 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.21 mm

INTERVAL
TEST No.00046
'98.12.25.10:32:45

[M] 000 + 3.95 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00047
'98.12.25.10:32:55

[M] 000 + 3.95 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00048
'98.12.25.10:33:05

[M] 000 + 4.00 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00049
'98.12.25.10:33:15

[M] 000 + 3.99 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00050
'98.12.25.10:33:25

[M] 000 + 3.89 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00051
'98.12.25.10:33:35

[M] 000 + 3.98 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00052
'98.12.25.10:33:45

[M] 000 + 3.96 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00053
'98.12.25.10:33:55

[M] 000 + 3.95 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00054
'98.12.25.10:34:05

[M] 000 + 3.90 tf
[M] 001 - 0.08 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00055
'98.12.25.10:34:15

[M] 000 + 3.98 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00056
'98.12.25.10:34:25

[M] 000 + 3.96 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00057
'98.12.25.10:34:35

[M] 000 + 4.01 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00058
'98.12.25.10:34:45

[M] 000 + 4.05 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.21 mm

INTERVAL
TEST No.00059
'98.12.25.10:34:55

[M] 000 + MAX 4.08 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.22 mm

INTERVAL
TEST No.00060
'98.12.25.10:35:05

[M] 000 + 4.05 tf
[M] 001 - 0.07 mm
[M] 002 + 0.21 mm

試験商品名 SUSSKSインサート 試験体番号 2-C 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

TEST No.00082
'98.12.25.10:46:47

[I] 000 + 0.03 tf
[I] 001 + 0.23 mm
[I] 002 + 1.62 mm

*INTERVAL
TEST No.00083
'98.12.25.10:48:37

[M] 000 - 0.00 tf
[M] 001 - 0.00 mm
[M] 002 - 0.00 mm

INTERVAL
TEST No.00084
'98.12.25.10:48:52

[M] 000 + 1.04 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.25 mm

INTERVAL
TEST No.00085
'98.12.25.10:49:07

[M] 000 + 1.36 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.27 mm

INTERVAL
TEST No.00086
'98.12.25.10:49:22

[M] 000 + 1.68 tf
[M] 001 - 0.05 mm
[M] 002 + 0.30 mm

INTERVAL
TEST No.00087
'98.12.25.10:49:37

[M] 000 + 1.96 tf
[M] 001 - 0.03 mm
[M] 002 + 0.30 mm

INTERVAL
TEST No.00088
'98.12.25.10:49:52

[M] 000 + 2.15 tf
[M] 001 - 0.03 mm
[M] 002 + 0.31 mm

INTERVAL
TEST No.00089
'98.12.25.10:50:07

[M] 000 + 2.43 tf
[M] 001 - 0.02 mm
[M] 002 + 0.31 mm

INTERVAL
TEST No.00090
'98.12.25.10:50:22

[M] 000 + 2.65 tf
[M] 001 - 0.01 mm
[M] 002 + 0.31 mm

INTERVAL
TEST No.00091
'98.12.25.10:50:37

[M] 000 + 2.93 tf
[M] 001 - 0.00 mm
[M] 002 + 0.31 mm

11 INTERVAL
TEST No.00092
'98.12.25.10:50:52

[M] 000 + 3.11 tf
[M] 001 + 0.01 mm
[M] 002 + 0.31 mm

12 INTERVAL
TEST No.00093
'98.12.25.10:51:07

[M] 000 + 3.31 tf
[M] 001 + 0.01 mm
[M] 002 + 0.31 mm

13 INTERVAL
TEST No.00094
'98.12.25.10:51:22

[M] 000 + 3.50 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.30 mm

14 INTERVAL
TEST No.00095
'98.12.25.10:51:37

[M] 000 + 3.36 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.31 mm

15 INTERVAL
TEST No.00096
'98.12.25.10:51:52

[M] 000 + 3.44 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

16 INTERVAL
TEST No.00097
'98.12.25.10:52:07

[M] 000 + 3.63 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

17 INTERVAL
TEST No.00098
'98.12.25.10:52:22

[M] 000 + 3.73 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

18 INTERVAL
TEST No.00099
'98.12.25.10:52:37

[M] 000 + 3.95 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

19 INTERVAL
TEST No.00100
'98.12.25.10:52:52

[M] 000 + 4.18 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

20 INTERVAL
TEST No.00101
'98.12.25.10:53:07

[M] 000 + 4.25 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.32 mm

21 INTERVAL
TEST No.00102
'98.12.25.10:53:22

[M] 000 + 4.41 tf
[M] 001 + 0.02 mm
[M] 002 + 0.32 mm

22 INTERVAL
TEST No.00103
'98.12.25.10:53:37

[M] 000 + 4.66 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.32 mm

23 INTERVAL
TEST No.00104
'98.12.25.10:53:52

[M] 000 + 4.72 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.32 mm

24 INTERVAL
TEST No.00105
'98.12.25.10:54:07

[M] 000 + 4.94 tf
[M] 001 + 0.03 mm
[M] 002 + 0.32 mm

25 INTERVAL
TEST No.00106
'98.12.25.10:54:22

[M] 000 + 5.09 tf
[M] 001 + 0.04 mm
[M] 002 + 0.32 mm

26 INTERVAL
TEST No.00107
'98.12.25.10:54:37

[M] 000 + 5.34 tf
[M] 001 + 0.04 mm
[M] 002 + 0.32 mm

27 INTERVAL
TEST No.00108
'98.12.25.10:54:52

[M] 000 + 5.49 tf
[M] 001 + 0.05 mm
[M] 002 + 0.32 mm

28 INTERVAL
TEST No.00109
'98.12.25.10:55:07

[M] 000 + 5.61 tf
[M] 001 + 0.05 mm
[M] 002 + 0.32 mm

29 INTERVAL
TEST No.00110
'98.12.25.10:55:22

[M] 000 + 5.81 tf
[M] 001 + 0.06 mm
[M] 002 + 0.32 mm

30 INTERVAL
TEST No.00111
'98.12.25.10:55:37

[M] 000 + 5.94 tf
[M] 001 + 0.06 mm
[M] 002 + 0.32 mm

試験商品名 SUSSKSインサート 試験体番号 2-C 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

INTERVAL TEST No.00112 '98.12.25.10:55:52	11
[M] 000 + ^{MAX} 6.02 tf [M] 001 + 0.07 mm [M] 002 + 0.32 mm	
INTERVAL TEST No.00113 '98.12.25.10:56:07	12
[M] 000 + 5.79 tf [M] 001 + 0.07 mm [M] 002 + 0.32 mm	
INTERVAL TEST No.00114 '98.12.25.10:56:22	13
[M] 000 + 5.42 tf [M] 001 + 0.07 mm [M] 002 + 0.32 mm	
INTERVAL TEST No.00115 '98.12.25.10:56:37	14
[M] 000 + 5.18 tf [M] 001 + 0.07 mm [M] 002 + 0.33 mm	
INTERVAL TEST No.00116 '98.12.25.10:56:52	15
[M] 000 + 4.24 tf [M] 001 + 0.11 mm [M] 002 + 0.34 mm	
INTERVAL TEST No.00117 '98.12.25.10:57:07	16
[M] 000 + 3.51 tf [M] 001 + 0.33 mm [M] 002 + 0.36 mm	
INTERVAL TEST No.00118 '98.12.25.10:57:22	17
[M] 000 + 1.31 tf [M] 001 + 1.42 mm [M] 002 + 0.34 mm	
INTERVAL TEST No.00119 '98.12.25.10:57:37	18
[M] 000 + 0.66 tf [M] 001 + 2.51 mm [M] 002 + 0.29 mm	
	19
	20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

コンクリート中インサート引抜き試験 測定結果 プリントアウト用紙 貼付表 3-C-1

試験商品名 SUSSKSインサート 試験機番号 3-C 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

*INTERVAL TEST No.00001 '98.12.25.11:04:40 [M] 000 - 0.00 tf [M] 001 - 0.00 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00002 '98.12.25.11:04:55 [M] 000 + 0.74 tf [M] 001 - 0.09 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00003 '98.12.25.11:05:10 [M] 000 + 0.97 tf [M] 001 - 0.09 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00004 '98.12.25.11:05:25 [M] 000 + 1.18 tf [M] 001 - 0.09 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00005 '98.12.25.11:05:40 [M] 000 + 1.35 tf [M] 001 - 0.10 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00006 '98.12.25.11:05:55 [M] 000 + 1.52 tf [M] 001 - 0.10 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00007 '98.12.25.11:06:10 [M] 000 + 1.71 tf [M] 001 - 0.10 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00008 '98.12.25.11:06:25 [M] 000 + 1.89 tf [M] 001 - 0.10 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00009 '98.12.25.11:06:40 [M] 000 + 2.08 tf [M] 001 - 0.11 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00010 '98.12.25.11:06:55 [M] 000 + 2.26 tf [M] 001 - 0.11 mm [M] 002 + 0.00 mm	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	INTERVAL TEST No.00011 '98.12.25.11:07:10 [M] 000 + 2.45 tf [M] 001 - 0.11 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00012 '98.12.25.11:07:25 [M] 000 + 2.66 tf [M] 001 - 0.12 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00013 '98.12.25.11:07:40 [M] 000 + 2.59 tf [M] 001 - 0.12 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00014 '98.12.25.11:07:55 [M] 000 + 2.55 tf [M] 001 - 0.12 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00015 '98.12.25.11:08:10 [M] 000 + 2.61 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00016 '98.12.25.11:08:25 [M] 000 + 2.67 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00017 '98.12.25.11:08:40 [M] 000 + 2.75 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00018 '98.12.25.11:08:55 [M] 000 + 2.87 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00019 '98.12.25.11:09:10 [M] 000 + 2.94 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00020 '98.12.25.11:09:25 [M] 000 + 3.03 tf [M] 001 - 0.14 mm [M] 002 + 0.00 mm	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	INTERVAL TEST No.00021 '98.12.25.11:09:40 [M] 000 + 3.08 tf [M] 001 - 0.15 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00022 '98.12.25.11:09:55 [M] 000 + 3.20 tf [M] 001 - 0.15 mm [M] 002 - 0.00 mm INTERVAL TEST No.00023 '98.12.25.11:10:10 [M] 000 + 3.26 tf [M] 001 - 0.16 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00024 '98.12.25.11:10:25 [M] 000 + 3.49 tf [M] 001 - 0.17 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00025 '98.12.25.11:10:40 [M] 000 + 3.56 tf [M] 001 - 0.18 mm [M] 002 + 0.01 mm INTERVAL TEST No.00026 '98.12.25.11:10:55 [M] 000 + 3.62 tf [M] 001 - 0.18 mm [M] 002 + 0.01 mm INTERVAL TEST No.00027 '98.12.25.11:11:10 [M] 000 + 3.82 tf [M] 001 - 0.18 mm [M] 002 + 0.01 mm INTERVAL TEST No.00028 '98.12.25.11:11:25 [M] 000 + 3.90 tf [M] 001 - 0.18 mm [M] 002 + 0.01 mm INTERVAL TEST No.00029 '98.12.25.11:11:40 [M] 000 + 3.97 tf [M] 001 - 0.18 mm [M] 002 + 0.01 mm INTERVAL TEST No.00030 '98.12.25.11:11:55 [M] 000 + 4.14 tf [M] 001 - 0.19 mm [M] 002 + 0.00 mm
---	--	--	--	--

試験商品名 SUSSKSインサート 試験体番号 3-1 材 令 14日

試験商品番号 SUSSKS16070 試験日 98年12月25日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より150mm
3 変位 2	中心より200mm

INTERVAL
TEST No.00031
'98.12.25.11:12:10

[M] 000 + 4.20 tf
[M] 001 - 0.18 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00032
'98.12.25.11:12:25

[M] 000 + 4.22 tf
[M] 001 - 0.18 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00033
'98.12.25.11:12:40

[M] 000 + 4.27 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00034
'98.12.25.11:12:55

[M] 000 + 4.38 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.00 mm

INTERVAL
TEST No.00035
'98.12.25.11:13:10

[M] 000 + 4.43 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00036
'98.12.25.11:13:25

[M] 000 + 4.47 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00037
'98.12.25.11:13:40

[M] 000 + 4.47 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00038
'98.12.25.11:13:55

[M] 000 + 4.48 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00039
'98.12.25.11:14:10

[M] 000 + 4.54 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

INTERVAL
TEST No.00040
'98.12.25.11:14:25

[M] 000 + MAX 4.58 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 1 INTERVAL
TEST No.00041
'98.12.25.11:14:40

[M] 000 + 4.56 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 2 INTERVAL
TEST No.00042
'98.12.25.11:14:55

[M] 000 + 4.54 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 3 INTERVAL
TEST No.00043
'98.12.25.11:15:10

[M] 000 + 4.48 tf
[M] 001 - 0.18 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 4 INTERVAL
TEST No.00044
'98.12.25.11:15:25

[M] 000 + 4.26 tf
[M] 001 - 0.19 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 5 INTERVAL
TEST No.00045
'98.12.25.11:15:40

[M] 000 + 3.88 tf
[M] 001 - 0.17 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 6 INTERVAL
TEST No.00046
'98.12.25.11:15:55

[M] 000 + 3.41 tf
[M] 001 - 0.15 mm
[M] 002 + 0.01 mm

1 7 INTERVAL
TEST No.00047
'98.12.25.11:16:10

[M] 000 + 2.79 tf
[M] 001 - 0.15 mm
[M] 002 + 0.02 mm

1 8 INTERVAL
TEST No.00048
'98.12.25.11:16:25

[M] 000 + 1.99 tf
[M] 001 - 0.13 mm
[M] 002 + 0.02 mm

1 9 INTERVAL
TEST No.00049
'98.12.25.11:16:40

[M] 000 + 1.51 tf
[M] 001 - 0.11 mm
[M] 002 + 0.00 mm

2 0 INTERVAL
TEST No.00050
'98.12.25.11:16:55

[M] 000 + 1.23 tf
[M] 001 - 0.09 mm
[M] 002 - 0.00 mm

21

22

23

24

25

26


27

28


29

30

試験体番号 1-C
試験商品 SUSSKSインサート
商品番号 SUSSKS16070
設定材齢 14日
作成日 98年12月11日
脱型日 98年12月16日
試験日 98年12月25日
試験場 株式会社タケネ

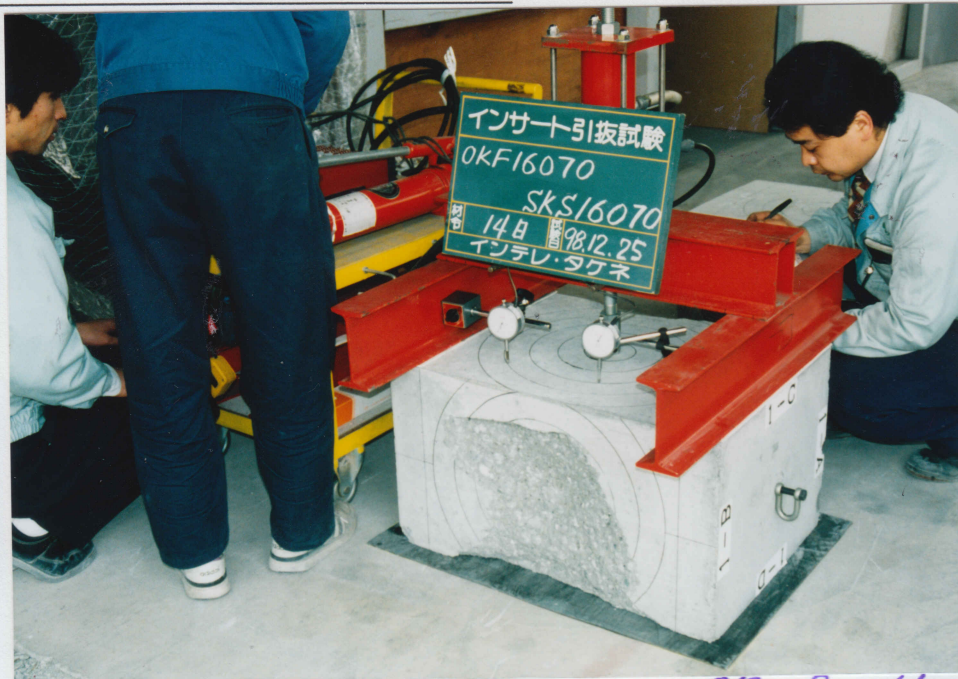

試験体番号 2-C
 試験商品 SUSSKSインサート
 商品番号 SUSSKS16070
 設定材齢 14日
 作成日 98年12月11日
 脱型日 98年12月16日
 試験日 98年12月25日
 試験場 株式会社タケネ

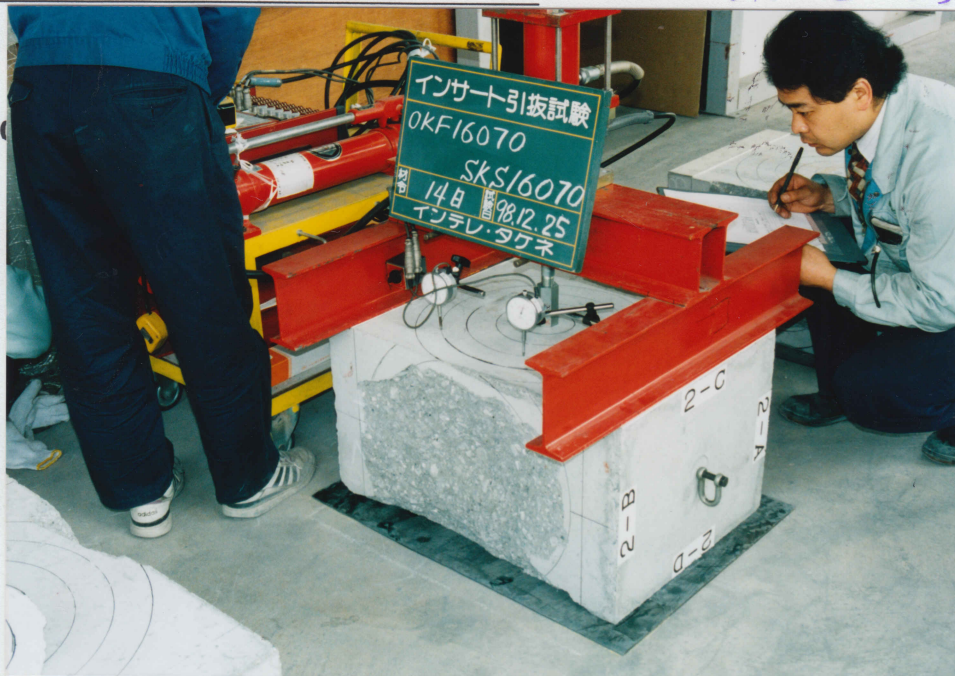

試験体番号 3-C
 試験商品 SUSSKSインサート
 商品番号 SUSSKS16070
 設定材 齢 14日
 作成 日 98年12月11日
 脱型 日 98年12月16日
 試験 日 98年12月25日
 試験 場 株式会社タケネ

